

4. エクストルージョン・その他部品

鋼のビッカースかたさに対する
近似的換算値


ビッカース かたさ	ブリネル かたさ 標準球	ロックウェ ル かたさ	シヨア かたさ
940	—	68.0	97
920	—	67.5	96
900	—	67.0	95
880	—	66.4	93
860	—	65.9	92
840	—	65.3	91
820	—	64.7	90
800	—	64.0	88
780	—	63.3	87
760	—	62.5	86
740	—	61.8	84
720	—	61.0	83
700	—	60.1	81
690	—	59.7	—
680	—	59.2	80
670	—	58.8	—
660	—	58.3	79
650	—	57.8	—
640	—	57.3	77
630	—	56.8	—
620	—	56.3	75
610	—	55.7	—
600	—	55.2	74
590	—	54.7	—
580	—	54.1	72
570	—	53.6	—
560	—	53.0	71
550	505	52.3	—
540	496	51.7	69
530	488	51.1	—
520	480	50.5	67
510	473	49.8	—
500	465	49.1	66
490	456	48.4	—
480	448	47.7	64
470	441	46.9	—
460	433	46.1	62
450	425	45.3	—
440	415	44.5	59
430	405	43.6	—
420	397	42.7	57
410	388	41.8	—
400	379	40.8	55
390	369	39.8	—
380	360	38.8	52
370	350	37.7	—
360	341	36.6	50
350	331	35.5	—
340	322	34.4	47
330	313	33.3	—
320	303	32.2	45
310	294	31.0	—
300	284	29.8	42
295	280	29.2	—
290	275	28.5	41
285	270	27.8	—
280	265	27.1	40



コーティングロール (高精度・高品質)



カメロン下刃ロール (キズ取り研削)



ヘリンボンロール




押出機用スクリュー




ガイドロール



バックアップロール

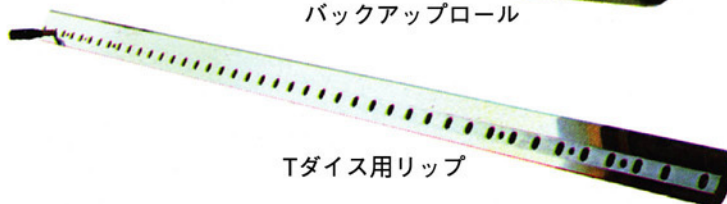

Tダイス用リップ

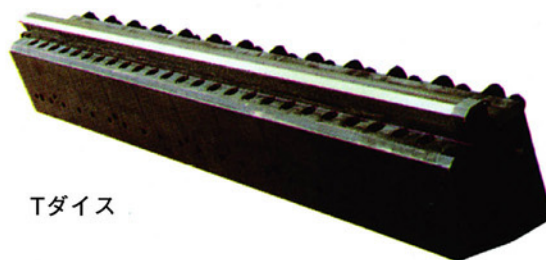

Tダイス

■その他

- 巻き取りドラム
- 内部洗浄
(クーリングロールの冷えムラ解消)
- 処理ロール
(O³対策に弊社Hard Niめっき併用)